


# PL2509 測試報告

一、目的：產品 PL2509 與 INNOX 比較

二、測試項目：高溫烘烤前後黏著力表現

三、測試方法：樣品貼著 SUS304 鏡面鋼板，烘烤 180°C x20min

四、測試結果：如下表一

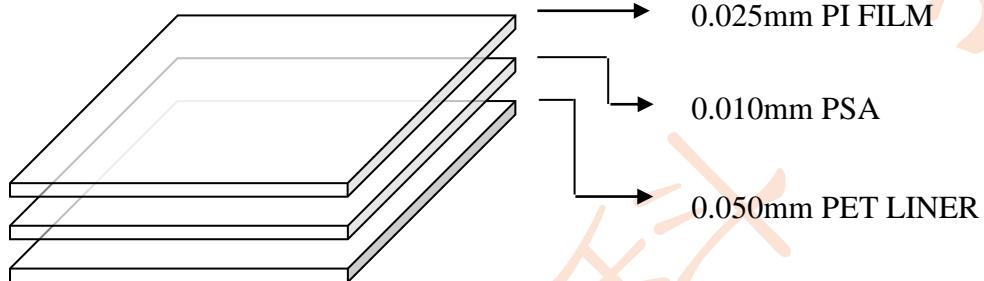

表一 數據表現

項目	內容	單位	PL2509	INNOX
外觀	翹曲(TDcurl)	mm	$\leq 3\text{mm}$	$\leq 3\text{mm}$
架構	PI 膜(基材)	um	25	25
	矽膠層	um	10	10
黏著強度	室溫下	g/50mm	152	160
	175°C *3min	g/50mm	184	174
	175°C *8H	g/50mm	274	800
	剝離力	g/50mm	6	5
其他	out gasing	%	0.8	0.6